防伪码：64086783

№：J240700002

202319001340

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

检　验　报　告

TEST　REPORT

样品名称：超能净醛板

型号规格：1220×2440×18mm

委托单位：广东博森板业有限公司

检验类别：委托检验

广东省东莞市质量监督检测中心
广东省质量监督家具检验站（东莞）

使用前，请扫码确认。

广东省东莞市质量监督检测中心
广东省质量监督家具检验站（东莞）

检验报告

（电子版）　　№：J240700002

样品信息	样品名称	超能净醛板		商标	BOSENWOODS
	型号/规格/颜色	1220×2440×18mm		等级	ENF
	生产单位及地址	————		生产日期/批号	————
委托单位及联系方式		广东博森板业有限公司 广东省东莞市茶山镇茶石路7号		检验类别	委托检验
样品数量		7块600*600	单号	C24070075	来样方式	送样
样品状况		完好	接样日期	2024-07-01	验讫日期	2024-07-24
检验依据		GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》				
判定依据		GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》				
检验结论		该样品经检验，所检项目符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021(E_{NF}级)标准。 检验检测专用章 签发日期：2024年07月24日				
备注		————				

批准：黄双　胡婷婷　　审核：翟树明　　编制：韦海贵

黄双(物理项目)　胡婷婷(化学项目)　　翟树明　　韦海贵

广东省东莞市质量监督检测中心
广东省质量监督家具检验站（东莞）

检验报告

№：J240700002

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
GB/T 9846-2015《普通胶合板》						
1	含水率	试件含水率	%	5～14	1#:12.0 2#:11.9 3#:11.7	合格
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
2	胶合强度	试件胶合强度	MPa	≥0.70	1#:2.16 2#:3.70 3#:2.25 4#:2.34 5#:2.06 6#:3.00 7#:1.74 8#:1.89 9#:3.33 10#:2.59 11#:2.27 12#:2.04 13#:2.14 14#:1.94 15#:1.99 16#:1.76 17#:2.05 18#:2.47 19#:2.08 20#:2.29 21#:2.00 22#:1.93 23#:2.28 24#:2.13	合格
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
3	浸渍剥离	试件剥离长度	mm	每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm	1#:0 2#:0 3#:0 4#:0 5#:0 6#:0	合格
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	

广东省东莞市质量监督检测中心
广东省质量监督家具检验站（东莞）

检验报告

№：J240700002


序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价
4	静曲强度和弹性模量	顺纹静曲强度	MPa	≥22.0	1#:73.4 2#:86.1 3#:75.3 4#:76.3 5#:71.9 6#:79.0	合格
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
		横纹静曲强度	MPa	≥20.0	1#:21.7 2#:34.5 3#:28.7 4#:30.8 5#:24.4 6#:35.2	
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
		顺纹弹性模量	MPa	≥5000	1#:10150 2#:11360 3#:10220 4#:10600 5#:9650 6#:10620	
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
		横纹弹性模量	MPa	≥4000	1#:4800 2#:5480 3#:5160 4#:4950 5#:4800 6#:5310	
		符合指标值的试件数量占有效试件总数的百分比	%	符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%时判为合格，小于70%则判为不合格。	100	
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》						
5	甲醛释放量		mg/m³	E_{NF} 级≤0.025 E_0级≤0.050 E_1级≤0.124	0.014(52h)	E_{NF} 级

广东省东莞市质量监督检测中心
广东省质量监督家具检验站（东莞）

检验报告

№：J240700002

检验结果说明	1.检验地点：松山湖本部。 2.样品按Ⅱ类胶合板检测。 3.该样品的甲醛释放量测试时间为：52h。 4.甲醛释放量的检出限为0.010mg/m³。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1.报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2.未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3.委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4.委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5.报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6.除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7.委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）

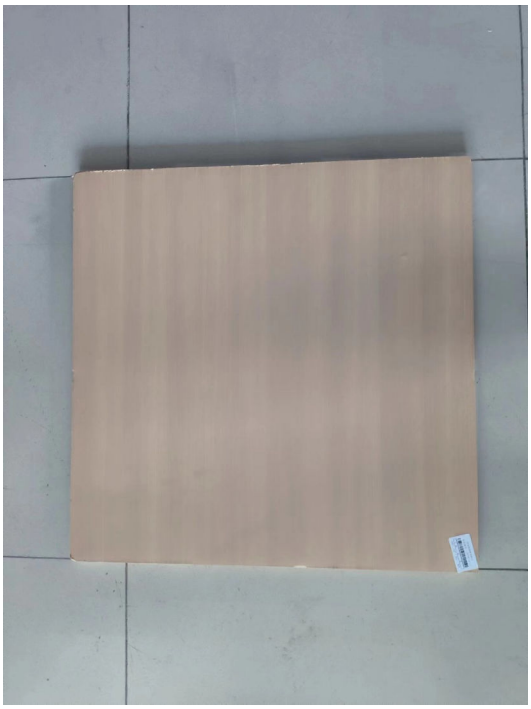

以下空白

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站https://www.gddqt.com/，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业和市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!

了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add:NO.2,Gongye South Road,Songshan Lake Sci-Tech Industrial Park,Dongguan,Guangdong,China.
邮编/P.C.:523808
总机/Tel:0769-23071111
报告查询/Tel:0769-23071111-1103
网址/Web:WWW.GDDQT.COM